




## X-FOAM HBD

LASTRA DI POLISTIRENE ESTRUSO (XPS)  
[SENZA HCFC - SENZA HFC]

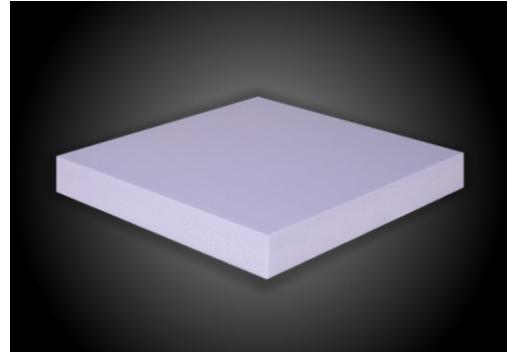

**X-FOAM® HBD** è una lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso monostrato di colore indaco, con pelle di estrusione e con i 4 bordi dritti. Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione  $\geq 300$  kPa, ed hanno una larghezza pari a 600 mm, lunghezza 1250 mm e spessori disponibili da 30 a 100 mm.

X-FOAM® HBD è classificato al fuoco EUROCLASSE E secondo la normativa europea EN 13501-1.

**APPLICAZIONI CON X-FOAM® HBD:** tetto rovescio non praticabile, tetto rovescio praticabile, tetto rovescio giardino, tetto a falde sopra guaina ventilato, solaio interpiano, pavimento con impianto di riscaldamento

PROPRIETA'	NORMA	UNITA' DI MISURA	VALORI
Spessori	EN 823	mm	30 - 100
Tolleranza spessore (T1) Spessore < 50 mm Spessori da 50 mm a 100 mm	EN 823 EN 13164	mm	-2/+2 -2/+3
Lunghezza	EN 822	mm	1250
Larghezza	EN 822	mm	600
Tolleranza lunghezza (l) e larghezza (b)	EN 13164	mm	l o b $\leq$ 1500: +/- 8 l o b > 1500: +/- 10
Tolleranza ortogonalità ( $S_b$ )	EN 824/EN 13164	mm/m	5
Tolleranza planarità ( $S_{max}$ )	EN 825/EN 13164	mm/m	6
Densità		kg/m <sup>3</sup>	33 +/- 10%



Calore specifico		J/kgK	1450	
Conducibilità termica dichiarata ( $\lambda_D$ ) e resistenza termica dichiarata ( $R_D$ )			$\lambda_D$	$R_D$
Spessore 30 mm	EN 13164/EN 12667	$\lambda_D$ : W/mK - $R_D$ : m <sup>2</sup> K/W	0,032	0,90
Spessore 40 mm	EN 13164/EN 12667	$\lambda_D$ : W/mK - $R_D$ : m <sup>2</sup> K/W	0,033	1,20
Spessore 50 mm	EN 13164/EN 12667	$\lambda_D$ : W/mK - $R_D$ : m <sup>2</sup> K/W	0,034	1,45
Spessore 60 mm	EN 13164/EN 12667	$\lambda_D$ : W/mK - $R_D$ : m <sup>2</sup> K/W	0,034	1,75
Spessore 80 mm	EN 13164/EN 12667	$\lambda_D$ : W/mK - $R_D$ : m <sup>2</sup> K/W	0,035	2,25
Spessore 100 mm	EN 13164/EN 12667	$\lambda_D$ : W/mK - $R_D$ : m <sup>2</sup> K/W	0,035	2,85
Resistenza alla compressione al 10% di deformazione per carico o rottura	EN 826	kPa	$\geq 300$	
Resistenza a compressione dopo 50 anni con schiacciamento $\leq 2\%$	EN 1606	kPa	120	
Stabilità dimensionale a 70° C e 90% UR Cambiamenti nello spessore, lunghezza e larghezza	EN 1604	%	$\leq 5$	
Comportamento alla deformazione. Condizioni di prova 70° C, 168 ore, 40 kPa	EN 1605	%	$\leq 5$	
Assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni)	EN 12087	Vol %	$\leq 0,7$	
Assorbimento d'acqua per diffusione (28 giorni) Spessori da 30 mm a 50 mm Spessori da 60 mm a 100 mm	EN 12088 EN 12088	Vol % Vol %	$\leq 5$ $\leq 3$	
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo ( $\mu$ ) Spessore 30 mm Spessori da 40 mm a 100 mm	EN 12086 EN 12086		150 100	
Comportamento al gelo (alternanza gelo - disgelo) dopo assorbimento d'acqua per diffusione a lungo termine	EN 12091	Vol %	$\leq 1$	
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Euroclasse	E	
Temperatura limite di utilizzo		°C	+ 75	
Media celle chiuse		%	> 96	